

EUROSAN TP

EUROSAN TRASSZ SZÁRÍTÓVAKOLAT

Cikkszám: K005531011

Tulajdonságok:

- Trassz és mészhidrát kötőanyagú
- Jó páraáteresztő képességű
- Hidrofób tulajdonságú
- Mérsékelt só- és vízterhelés esetén

Előnyök:

- Műemléki épületeknél is alkalmazható
- Kis fajsúlyú



Az Eurosan TP trassz szárítóvakolat gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Trassz és mészhidrát kötőanyagot, nagy pórustartalmú ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

Az Eurosan TP trassz szárítóvakolat régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső, nedves, sóterhelt falazatainak páraáteresztő szárító vakolata.

Kiemelt alkalmazások:

Műemléki épületek felújításánál, ha nincs szükség WTA rendszer alkalmazására.

MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>2 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>1 N/mm ²
tapadékszilárdság:	>0,1 N/mm ²
páradiffúziós ellenállási szám:	kb. 10
hővezetési tényező:	kb. 0,4 W/mK
anyagszükséglet:	kb. 10 kg/m ² 1 cm-es rétegvastagság esetén
rétegvastagság:	min. 20 mm
max. szemcseméret:	2 mm
bekeverés: (keverővíz)	kb. 14 l/zsák
keverési idő:	3-5 perc
bedolgozhatósági idő:	2 óra
műveleti idő:	5-15 perc
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
csomagolás:	40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva, ill. silóban ömlesztve
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max 12 hónapig.
kötőanyag:	szulfátálló cement
cikkszám:	kézi K00553101
Szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az Eurosan TP felhordását megelőző műveletek:

Az Eurosan TP trassz szárítóvakolatot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A meglévő vakolatot verjük le a nedvesedés szintje felett 0,5 m magasságig és távolítsuk el a laza fugarészeket. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket. A falfelületek nagyobb réseit, hornyait Eurosan AP kiegyenlítő vakolattal kikenjük, hogy a felület közel egyenletes legyen, majd érdesre le kell húzni, majd érdesre le kell húzni. A kijavított felületek száradását meg kell várni. Felhordását megelőzően min. 1 nappal, a falfelületek egyenletes szívóképességét, stabilitását és a megfelelő tapadóerőt Eurosan VS gúzóval kell biztosítani.

Az Eurosan TP feldolgozása: Az Eurosan TP trassz szárítóvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. A keverési idő betonkeverőben kb. 5 perc. Felhordása hagyományos módon kézzel, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvastagság minimum 20 mm. Ahol a falszerkezet nem egységes, ott az alapvakolat felső harmadába ágyazott vakolaterősítő üvegháló alkalmazását javasoljuk. Ha a vakolatot egy rétegben hordjuk fel és a felületet rövid várakozási idő után simára gletteljük, számolnunk kell a vakolat repedezési hajlamanak növekedésével. A vakolatot belső terekben kanálvágással el kell választani az aljzatbetontól. Meleg szeles időben vízpermetezéssel óvjuk a már megszilárdult vakolatot a gyors kiszáradástól. A kötési idő alatt az erős napsugárzástól és szélétől védjük a felületet. A vakolt felület burkolható, tapétázható, festhető, nemesvakolattal vagy simítóvakolattal bevonható.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti!

A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Eurosan FP, Eurosan AP

AJÁNLOTT TERMÉKEK:


Gúzólas: Eurosan VS

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékéről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.


Rendszerfelépítés

A szárítóvakolat és a felújítóvakolat rendszer rétegződése és az alkalmazandó rétegvastagságok.

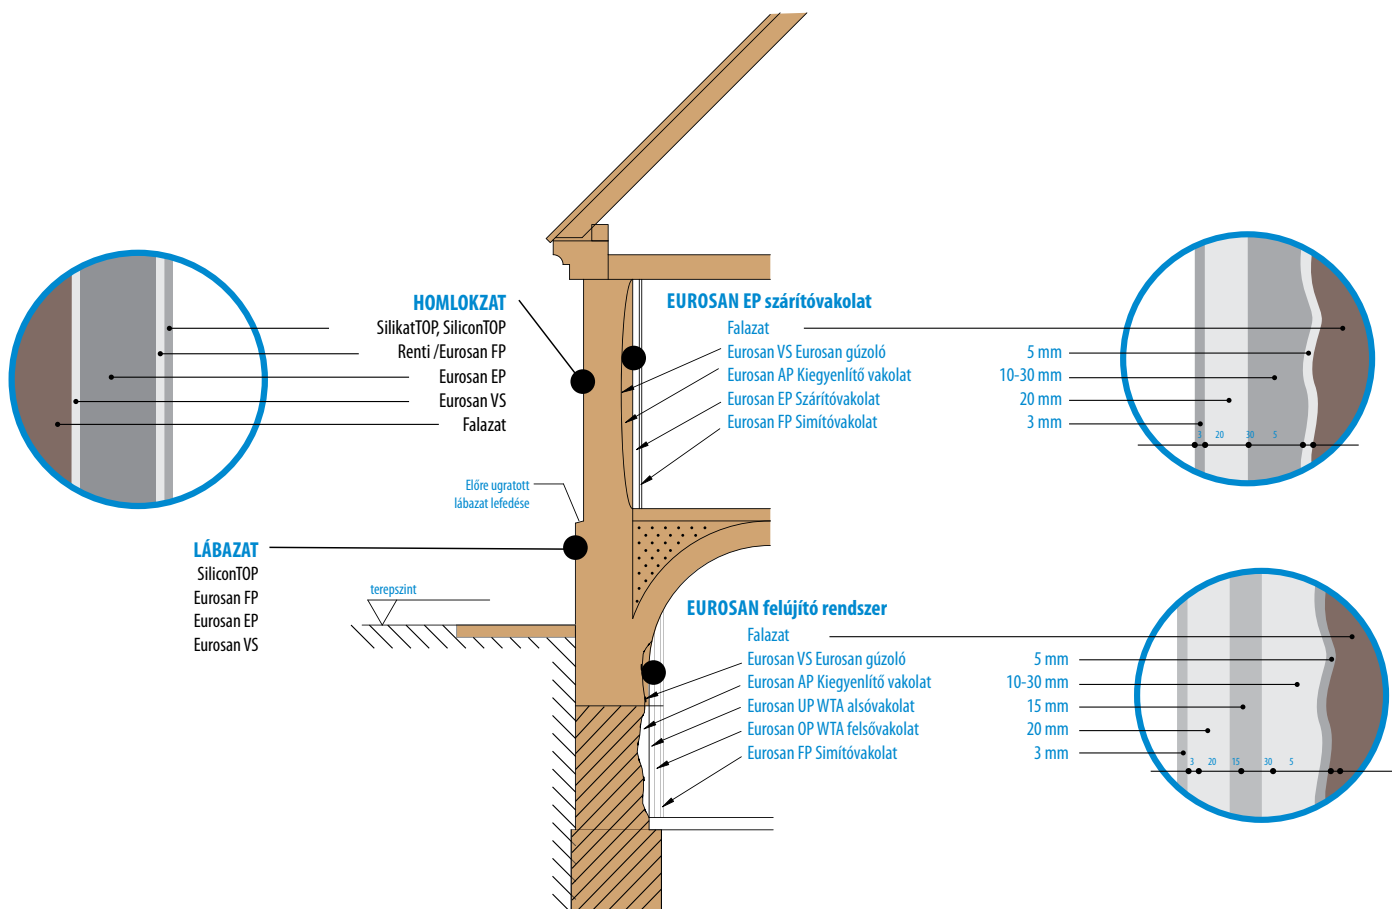

EUROSAN TP BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

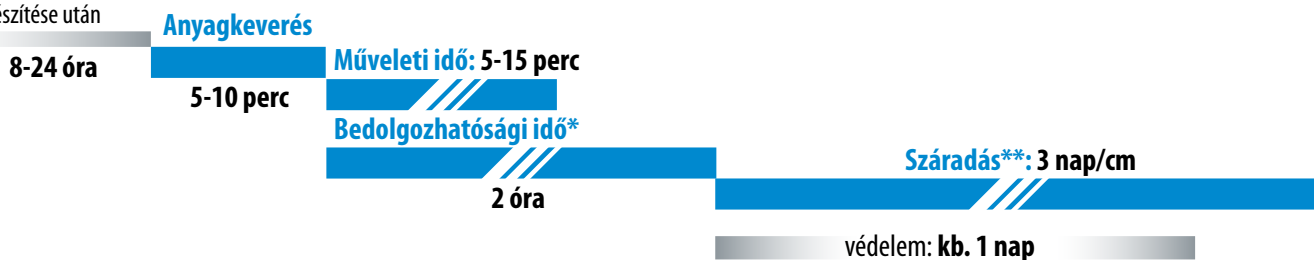

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

EUROSAN
system